

ELMAX SuperClean
Uddeholm Elmax SuperClean

**ASSAB
SuperClean**



ASSAB 

ASSAB 	UDDEHOLM 	표준 규격		
		AISI	WNo.	JIS
ASSAB DF-2	ARNE	O1	(1.2510)	(SKS 3)
ASSAB DF-3		O1	(1.2510)	(SKS 3)
ASSAB XW-5	SVERKER 3	D6 (D3)	(1.2436)	(SKD 2)
ASSAB XW-10	RIGOR	A2	1.2363	SKD 12
ASSAB XW-41	SVERKER 21	D2	1.2379	SKD 11
ASSAB XW-42		D2	1.2379	SKD 11
CARMO	CARMO		1.2358	
CALMAX	CALMAX		1.2358	
CALDIE	CALDIE			
ASSAB 88	SLEIPNER			
ASSAB PM 23 SUPERCLEAN	VANADIS 23 SUPERCLEAN	(M3:2)	1.3395	SKH 53
ASSAB PM 30 SUPERCLEAN	VANADIS 30 SUPERCLEAN	(M3:2 + Co)	1.3294	SKH 40
ASSAB PM 60 SUPERCLEAN	VANADIS 60 SUPERCLEAN		(1.3292)	
VANADIS 4 EXTRA SUPERCLEAN	VANADIS 4 EXTRA SUPERCLEAN			
VANADIS 6 SUPERCLEAN	VANADIS 6 SUPERCLEAN			
VANADIS 10 SUPERCLEAN	VANADIS 10 SUPERCLEAN			
VANCRON 40 SUPERCLEAN	VANCRON 40 SUPERCLEAN			
ELMAX SUPERCLEAN	ELMAX SUPERCLEAN			
ASSAB 518		P20	1.2311	
ASSAB 618		P20 Mod.	1.2738	
ASSAB 618 HH		P20 Mod.	1.2738	
ASSAB 618 T		P20 Mod.	1.2738 Mod.	
ASSAB 718 SUPREME	IMPAX SUPREME	P20 Mod.	1.2738	
ASSAB 718 HH	IMPAX HH	P20 Mod.	1.2738	
NIMAX	NIMAX			
MIRRAX 40	MIRRAX 40	420 Mod.		
VIDAR 1 ESR	VIDAR 1 ESR	H11	1.2343	SKD 6
UNIMAX	UNIMAX			
CORRAX	CORRAX			
ASSAB 2083		420	1.2083	SUS 420J2
STAVAX ESR	STAVAX ESR	420 Mod.	1.2083 ESR	SUS 420J2
MIRRAX ESR	MIRRAX ESR	420 Mod.		
POLMAX	POLMAX			
RAMAX HH	RAMAX HH	420 F Mod.		
ROYALLOY	ROYALLOY			
PRODAX				
ASSAB MM40				
ALVAR 14	ALVAR 14		1.2714	SKT 4
ASSAB 2714			1.2714	SKT 4
ASSAB 8407 2M	ORVAR 2M	H13	1.2344	SKD 61
ASSAB 8407 SUPREME	ORVAR SUPREME	H13 Premium	1.2344 ESR	SKD 61
DIEVAR	DIEVAR			
HOTVAR	HOTVAR			
QRO 90 SUPREME	QRO 90 SUPREME			
FORMVAR	FORMVAR			
ASSAB 705		4340	1.6582	SNM8
ASSAB 709		4140	1.7225	SCM4
ASSAB 760		1050	1.1730	S50C

ASSAB는 ASSAB Pacific 주식 회사의 등록 상표입니다

이 정보는 현재의 지식을 기반으로 우리의 제품 및 그 사용에 대한 일반 사항을 제공하기 위한 것입니다. 따라서 설명된 제품 또는 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증의 특정 속성의 보증으로 해석되어서는 안 됩니다. ASSAB 제품의 각 사용자 ASSAB 제품 및 서비스의 적합성 여부를 스스로 판단 할 책임이 있습니다.

일반특성


Elmax SuperClean 은 고 크롬 몰리브덴 바나듐 합금 열간 금형 공구강으로 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 양호한 내식성
- 높은 내마모성
- 높은 경면성
- 열처리 시 양호한 치수 안정성

높은 내마모성의 금형 공구강은 일반적으로 낮은 내식성을 갖고 있으나 Elmax SuperClean 는 양호한 내식성 및 높은 내마모성의 특별한 조합의 SuperClean 분말 야금 공정 및 특별한 화학 성분으로 만들어진 신개발 강종입니다.

Elmax SuperClean 는 긴 수명, 낮은 유지 보수로 금형 공구를 사용하는데 있어서 최고의 경제성을 제공합니다.

구성성분 %	C 1.7	Si 0.8	Mn 0.3	Cr 18.0	Mo 1.0	V 3.0
표준규격	없음(특허)					
공급조건	연화 소둔 280 HB					
컬러코드	청색/검정색					

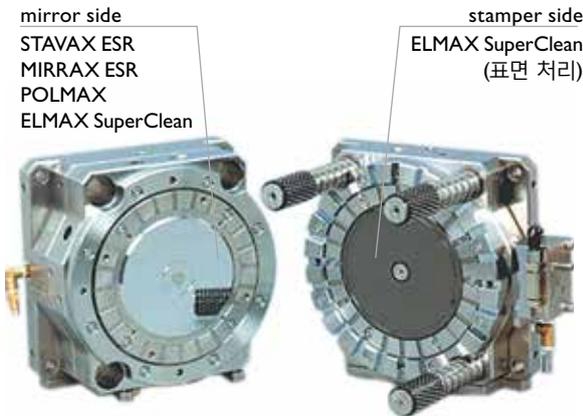

DVD 금형 공구에 대한 권장 ASSAB 플라스틱 금형 공구 강.

적용

Elmax SuperClean 은 고 내마모, 고 내마모 및 장기 생산이 필요한 적용 분야를 목적으로 특별히 개발개발되었습니다.

전형적인 적용분야

- 커넥터, 플러그, 스위치, 저항, 집적 회로 등 전자 제품
- 식품 가공에 사용되는 공구 및 부품, 내식성과 내마모성의 조합이 요구되는 산업 맞춤형 인몰
- 나사, 배럴 및 노즐 팁

특성

물리적 특성

58 HRC 으로 소입 및 뜨임.

온도	20°C	200°C	400°C
밀도 kg/m ³	7 600	7 560	7 500
탄성계수 MPa	230 000	210 000	200 000
열팽창계수 20°C 부터	-	10.6 x 10 ⁻⁶	11.4 x 10 ⁻⁶
열전도도 * W/m °C	-	15	21
비열 J/kg °C	460	-	-

* 열전도율은 측정하기가 매우 어렵습니다. 분산은 ± 15 % 입니다.


압축 강도

실온에서의 압축 강도

경도	60 HRC	55 HRC	50 HRC
압축강도, R _{mc} MPa	3000	2700	2300
압축 항복 강도, R _{c0.2} MPa	2300	2150	1800

내식성

부식성 플라스틱을 성형 할 때 Elmax SuperClean 로 만든 금형 공구는 부식에 양호한 저항이 있습니다.

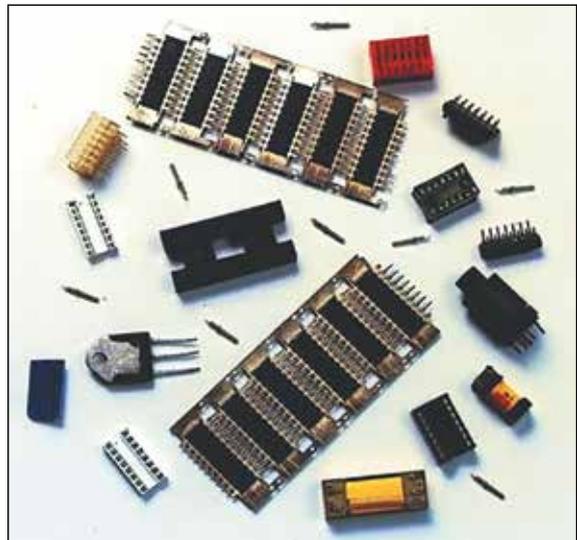

Elmax SuperClean 으로 만든 여러 형태의 부품 .

열처리

연화 소둔

무산화 무탈탄 분위기에서 980°C까지 가열하고 2시간 유지 합니다. 850°C가 될 때 까지 시간당 20°C씩 로 노냉 후 10시간 유지합니다. 750°C 까지 서서히 노냉 후 공냉 합니다.

응력 제거

황삭 가공 후 650°C 까지 가열하여 2 시간 유지하고, 500°C 까지 서서히 노냉 후 공냉 한다.

소입

예열 온도: 550 - 850°C

소입 온도: 1050 - 1100°C, 일반적으로 1080°C


온도 °C	유지시간* 분	뜨임 전 경도
1050	30	60 HRC
1080	30	61 HRC
1100	30	61 HRC

유지 시간* = 소재를 완전히 가열 후 소입 온도에서 유지 시간.

소입 동안 소재의 탈탄 및 산화를 방지해야 합니다.

CCT 그래프

오스테나이징 온도 1025°C. 유지시간 30분

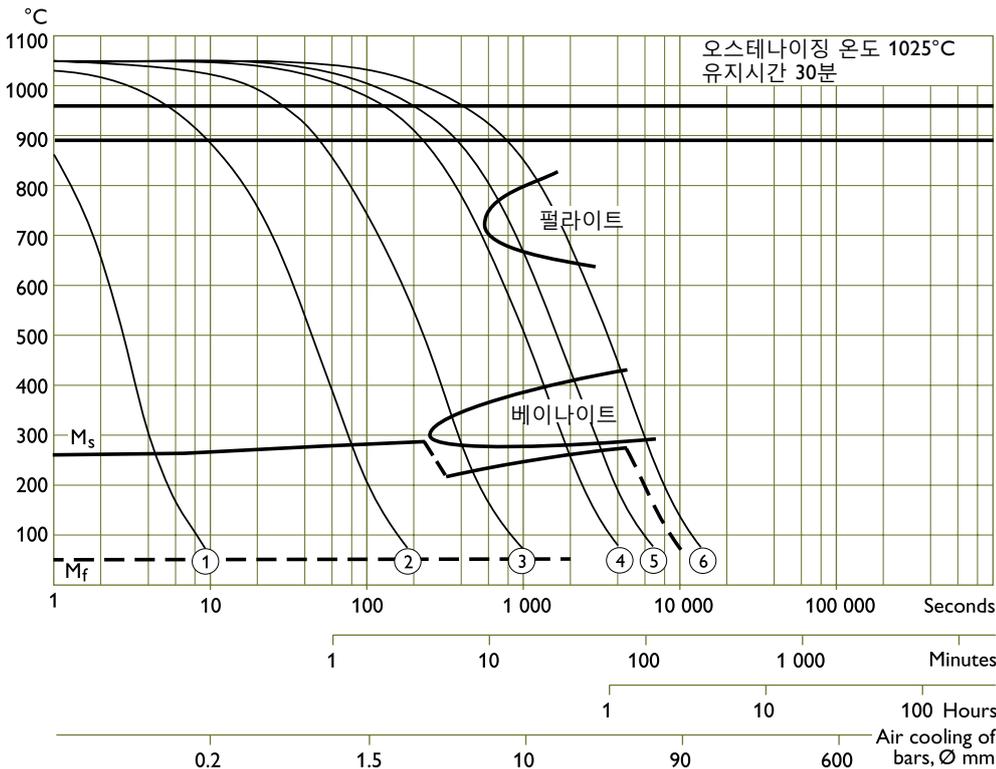


Cooling Curve No.	Hardness HV 10	T ₈₀₀₋₅₀₀ sec
1	792	1
2	782	28
3	690	140
4	665	630
5	542	1030
6	360	2095

뜨임

뜨임 처리 그래프를 참조하여 필요한 정도에 따라 뜨임 온도를 선택합니다. 적어도 두 번 뜨임 처리 합니다. 금형 공구는 뜨임 간 실온까지 냉각 시킵니다. 기본 뜨임 온도는 250°C 이상입니다. 예외적 인 경우에, 180°C의 최소 뜨임 온도는 인성이 덜 중요한 작고 간단한 인서트 및 부품에 사용할 수 있습니다. 뜨임 온도는 최소 2시간 유지합니다.

뜨임 그래프

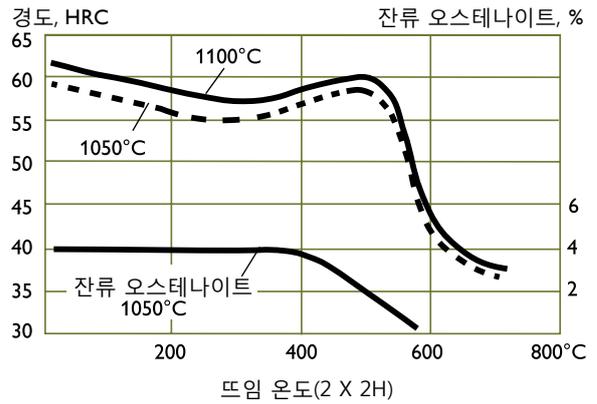

뜨임 곡선은 15 x 15 x 40 mm 시편을 열처리 후 얻어진 것으로 공압 냉각 하였습니다. 실제 공구 크기 및 열처리 조건과 같은 인자로 인해 공구 및 금형 열처리에서는 다소 낮아진 경도를 예상할 수 있습니다.

담금질 매체

- 충분한 질소 압력의 진공로
- 200 - 550°C 에서 유동층 또는 염욕 또는 공냉
- 강제 공기/가스 주입

금형 공구의 최적의 특성을 얻기 위해, 냉각 속도가 빠르게 할 수 있으나 과도한 변형 및 크랙이 발생할 정도로 빠르게 해서는 안됩니다. 온도가 50 - 70°C 도달하는 즉시 뜨임 합니다.

열처리 사이클



특별한 최적의 특성을 얻기 위한 권장 열처리


	최적 내식성	
소입	1050°C	1080°C
서브 제로*	-150°C	-150°C
뜨임	2 x 250°C	2 x 250°C
경도	약 58 - 59 HRC	약 59 - 60 HRC

	최적 내마모성	최고 치수 안정성
소입	1080°C	1050 - 1080°C
서브 제로*	-150°C	-150°C
뜨임	2 - 3 x 480°C	2 - 3 x 480°C
경도	약 60 - 61 HRC	약 58 - 61 HRC

* 서브 제로 온도는 -150°C 이하 -196°C가 일반적으로 사용됩니다.

열처리 동안 치수 변화

소입온도 및 서브제로에 따른 치수변화 표기
시편: 40 x 40 x 40 mm

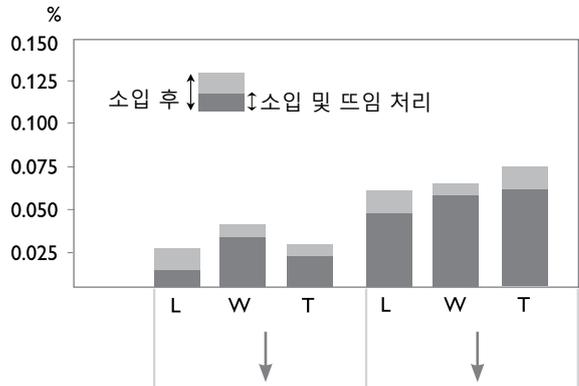

소입 온도	1050°C / 30min	1050°C / 30min
담금질 매체	air	air
서브 제로 처리	-	-60°C
뜨임	230°C / 2 x 2 h	230°C / 2 x 2 h

서브제로(SUB-ZERO) 처리

최대 치수 안정성을 필요로 하는 부품들은 서브제로 처리를 합니다. 그렇지 않으면 열처리 하는 동안 또는 금형을 사용하는 동안 부피변화가 발생합니다.

최대 치수 안정성을 필요로 하는 부품들은 서브제로

처리를 합니다. 그렇지 않으면 열처리 하는 동안 또는 금형을 사용하는 동안 부피변화가 발생합니다..

서브제로 처리는 소입 후 어떤 뜨임처리 되기 전에 지체 없이 실시해야 합니다. 최대 치수 안정성이 요구될때 뜨임 처리 간 추가 서브제로 처리합니다. 이러한 경우 뜨임처리가 마지막 공정이 되어야 하는 것이 중요합니다. .

1 - 3 시간의 처리 시간은 1 - 3HRC의 경도 증가를 가져옵니다.

주의: 크랙의 위험이 있으므로 복잡한 형상은 서브제로 처리하지 않습니다.

가공조건

다음 가공조건은 자체적으로 최적 가공 조건을 파악 하기 위하여 처음 가공을 시작하는 데 참고합니다.

가공조건 기준은 ~280HB로 연화 소둔 된

선반가공

절삭조건 항목	초경 커터		고속도강
	황삭	정삭	정삭
절삭속도 (v _c) m/min	70 - 120	120 - 140	10 - 14
이송 (f) mm/r	0.2 - 0.4	0.05 - 0.2	0.05 - 0.2
절입깊이 (a _p) mm	2 - 4	0.5 - 2	0.5 - 3
ISO 지정 초경	K20, P10 - P20 코팅 초경*	K15, P10 코팅 초경*	-

* CVD 코팅

드릴가공

고속도강 트위스트 드릴

드릴지름 mm	절삭속도 (v _c) m/min	이송 (f) mm/r
≤ 5	10 - 12*	0.05 - 0.15
5 - 10	10 - 12*	0.15 - 0.20
10 - 15	10 - 12*	0.20 - 0.25
15 - 20	10 - 12*	0.25 - 0.35

* 코팅 고속도강 드릴, Vc = 18 - 20 m/min

초경 드릴

절삭조건 항목	드릴 타입		
	인덱서블 인서트	슬리드 초경	브레이즈드 초경 ¹
절삭속도 (v _c) m/min	90 - 120	60 - 80	30 - 35
이송 (f) mm/r	0.05 - 0.15 ²	0.10 - 0.25 ³	0.15 - 0.25 ⁴

¹ 내부 냉각 채널 및 용접 초경 팁 드릴

² 절입속도 20 - 40 mm

³ 절입속도 5 - 20 mm

⁴ 절입속도 10 - 20 mm

밀링가공

페이스 및 스퀘어 슬더 밀링

절삭조건 항목	초경 밀링	
	황삭	정삭
절삭속도 (v _c) m/min	80 - 110	110 - 140
이송 (f _z) mm/tooth	0.2 - 0.4	0.1 - 0.2
절입깊이 (a _p) mm	2 - 4	≤ 2
ISO 지정 초경	K20, P20 코팅 초경*	K15, P10 코팅 초경*

* CVD 코팅

엔드밀가공

절삭조건 항목	밀링 타입		
	슬리드 초경	초경 인덱서블 인서트	고속도강
절삭속도 (v _c) m/min	50 - 60	80 - 110	5 - 8 ¹
이송 (f _z) mm/tooth	0.01 - 0.2 ²	0.06 - 0.2 ²	0.01 - 0.3 ²
ISO 지정 초경	-	K15, P10 - P20 코팅 초경 ³	-

¹ 코팅 고속도강 엔드밀 Vc = 14 - 16 m/min

² 커터의 직경과 절삭폭에 따라서

³ CVD 코팅

연마가공

휠 추천

연마휠 타입	연화 소둔 상태	열처리된 상태
평면 연삭	A 46 HV	B 151 R50 B3 ¹ A 46 GV
로타리 연삭	A 36 GV	A 46 GV
원통 연삭	A 60 KV	B 151 R50 B3 ¹ A 60 JV
내면 연삭	A 60 JV	B 151 R75 B3 ¹ A 60 IV
프로파일 연삭	A 100 IV	B 126 R100 B6 ¹ A 100 JV

¹ 가능하다면, CBN 휠을 적용합니다.

방전가공(EDM)

방전 가공이 소입 및 뜨임 된 조건에서 수행되는 경우, 미세 방전 즉 낮은 전류 높은 주파수로 마무리를 해야 합니다. 최적의 기능을 위해 다음과 같은 예비 조치를 추천합니다.

- EDM 표면은 연마 및 래핑 처리합니다.
- 이전 뜨임 최고 온도보다 약 25°C 낮게 재뜨임 처리합니다.
- 위의 두가지 예비 조치를 모두 실행 합니다.

EDM후 큰 size 또는 복잡한 형상의 경우, Elmax SuperClean 은 고온에서 뜨임 처리 해야 합니다.

추가정보

철강의 선택, 열처리의 적용 및 참고사항이나 추가 정보는 가장 가까운 ASSAB 지사 로 연락 주시기 바랍니다.

ASSAB 열간 금형 공구강의 상대 비교

아삼강종	기계가공성	내 마모도	경면성	내식성
ASSAB 618	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
NIMAX	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
CORRAX	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
VIDAR 1 ESR	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
ASSAB 8407 SUPREME	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
STAVAX ESR	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
POLMAX	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
MIRRAX ESR	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
MIRRAX 40	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
UNIMAX	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
ASSAB XW-10	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
ELMAX	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
VANADIS 4 EXTRA	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
VANADIS 10	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
VANCRON 40	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■
RAMAX HH	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■
ROYALLOY	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■

ASSAB 618, Nimax, Mirrax 40, Royalloy 및 Ramax HH 는 프리하든 조건에서 시험했습니다.

Corrax 는 용체화 처리 조건에서 시험했습니다.



지역 사무소

싱가포르

ASSAB Pacific Pte Ltd
Tel : +65 6534 5600
Fax : +65 6534 0655
info@assab.com
www.assab.com

중국

베이징

ASSAB Tooling (Beijing) Co., Ltd.
Tel : +86 10 6786 5588
Fax : +86 10 6786 2988
info.beijing@assab.com

창춘*

ASSAB Tooling (Beijing) Co., Ltd.,
Dalian Branch
Tel : +86 431 8897 8922
Fax : +86 431 8897 8922
info.changchun@assab.com

창저우*

ASSAB Tooling Technology (Shanghai)
Co., Ltd. - Changzhou Branch
Tel : +86 519 8188 0008
Fax : +86 519 8510 2820
info.changzhou@assab.com

충칭

ASSAB Tooling Technology
(Chongqing) Co., Ltd.
Tel : +86 23 6745 5698
Fax : +86 23 6745 5699
info.chongqing@assab.com

다롄

ASSAB Tooling (Beijing) Co., Ltd.,
Dalian Branch
Tel : +86 411 8761 8080
Fax : +86 411 8761 9595
info.dalian@assab.com

둥관

ASSAB Tooling (Dong Guan)
Co., Ltd.
Tel : +86 769 2289 7888
Fax : +86 769 2289 9312
info.dongguan@assab.com

광저우*

ASSAB Tooling (Dong Guan)
Co., Ltd., Guangzhou Branch
Tel : +86 020 3482 8891
Fax : +86 020 3482 5329
info.guangzhou@assab.com

홍콩*

ASSAB Steels (HK) Ltd.
Tel : +852 2487 1991
Fax : +852 2489 0938
info.hongkong@assab.com

후난*

ASSAB Tooling (Dong Guan)
Co., Ltd., Hunan Branch
Tel : +86 731 8452 3986
Fax : +86 731 8452 3986
info.hunan@assab.com

장시

ASSAB Tooling (Dong Guan)
Co., Ltd., Jiangxi Branch
Tel : +86 769 2289 7888
Fax : +86 769 2289 9312
info.jiangxi@assab.com

닝보

ASSAB Tooling Technology
(Ningbo) Co., Ltd.
Tel : +86 574 8680 7188
Fax : +86 574 8680 7166
info.ningbo@assab.com

칭다오

ASSAB Tooling (Qingdao)
Co., Ltd.
Tel : +86 532 8752 9999
Fax : +86 532 8752 9588
info.qingdao@assab.com

상하이

ASSAB Tooling Technology
(Shanghai) Co., Ltd.
Tel : +86 21 2416 9688
Fax : +86 21 5442 4244
info.shanghai@assab.com

수저우*

ASSAB Tooling Technology (Shanghai)
Co., Ltd. - Suzhou Branch
Tel : +86 512 6900 0161
Fax : +86 512 6252 9227
info.suzhou@assab.com

톈진*

ASSAB Tooling (Beijing) Co., Ltd.,
Tianjin Branch
Tel : +86 22 2370 7808
Fax : +86 22 2370 7806
info.tianjin@assab.com

우한

ASSAB Tooling Technology
(Shanghai) Co., Ltd., Wuhan Branch
Tel : +86 27 6930 0156
Fax : +86 27 6934 6326
info.wuhan@assab.com

샤먼

ASSAB Tooling (Xiamen) Co., Ltd.
Tel : +86 592 562 4678
Fax : +86 592 568 3703
info.xiamen@assab.com

시안*

ASSAB Tooling (Beijing) Co., Ltd.,
Xi'an Branch
Tel : +86 29 8525 5139
Fax : +86 29 8526 2080
info.xian@assab.com

옌타이*

ASSAB Tooling (Qingdao) Co., Ltd.
Tel : +86 535 693 4100
Fax : +86 535 693 4200
info.yantai@assab.com

인도네시아

자카르다 - 본사
PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 21 461 1314
Fax : +62 21 461 1306/
+62 21 461 1309
info.jakarta@assab.com

반둥*

PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 22 5234 017
Fax : +62 22 5234 020
info.bandung@assab.com

시카랑*

PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 21 461 1314
Fax : +62 21 461 1306/
+62 21 461 1309
info.cikarang@assab.com

메단*

PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 61 8477 935
Fax : +62 61 8477 936
info.medan@assab.com

스마랑*

PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 24 7071 2574/
+62 24 7658 4803
Fax : +62 24 674 7145
info.semarang@assab.com

수라바야

PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 31 849 9606
Fax : +62 31 843 2040
info.surabaya@assab.com

탕에랑*

PT. ASSAB Steels Indonesia
Tel : +62 21 5316 0720-1
Fax : +62 21 5316 0794
info.tangerang@assab.com

일본

도쿄 - 본사*

Bohler-Uddeholm KK
Tel : +81 3 5226 3771
Fax : +81 3 5226 6110
info@bohler-uddeholm.jp

후쿠로이

Bohler-Uddeholm KK
Tel : +81 538 43 9240
Fax : +81 538 43 9244
info@bohler-uddeholm.jp

나고야*

Bohler-Uddeholm KK
Tel : +81 52 979 5081
Fax : +81 52 933 6461
info@bohler-uddeholm.jp

오사카*

Bohler-Uddeholm KK
Tel : +81 6 6307 7621
Fax : +81 6 6307 7627
info@bohler-uddeholm.jp

한국

인천 - 본사
ASSAB Steels (Korea) Co., Ltd.
Tel : +82 32 821 4300
Fax : +82 32 821 3311
info.korea@assab.com

부산

ASSAB Steels (Korea) Co., Ltd.
Tel : +82 51 831 3315
Fax : +82 51 831 3319
info.korea@assab.com

대구

ASSAB Steels (Korea) Co., Ltd.
Tel : +82 53 384 3315
Fax : +82 53 384 3317
info.korea@assab.com

말레이시

팔라룸푸르 - 본사
ASSAB Steels (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel : +60 3 6189 0022
Fax : +60 3 6189 0044/55
info.kualalumpur@assab.com

북부 지사

ASSAB Steels (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel : +60 4 507 2020
Fax : +60 4 507 6323
info.penang@assab.com

남부 지사

ASSAB Steels (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel : +60 7 598 0011
Fax : +60 7 599 4890
info.johor@assab.com

필리핀

마닐라

ASSAB Pacific Pte Ltd -
Philippine Branch
Tel : +63 49 539 0441 to 0442
Fax : +63 49 539 1075
info.philippines@assab.com

싱가포르

ASSAB Steels Singapore (Pte) Ltd
Tel : +65 6862 2200
Fax : +65 6862 0162
info.singapore@assab.com

대만

타이페이 - 본사

ASSAB Steels Taiwan Co., Ltd.
Tel : +886 2 2299 2849
Fax : +886 2 2299 0147
info.taipei@assab.com

카오슝

ASSAB Steels Taiwan Co., Ltd.
Tel : +886 7 624 6600
Fax : +886 7 624 0012
info.kaoshiung@assab.com

난터우

ASSAB Steels Taiwan Co., Ltd.
Tel : +886 49 225 1702
Fax : +886 49 225 3173
info.nantou@assab.com


태국

ASSAB Steels (Thailand) Ltd
Tel : +66 2 757 5017
Fax : +66 2 385 5943
info.thailand@assab.com

베트남

ASSAB Steels (Vietnam) Co. Ltd
Tel : +84 61 8899 099
Fax : +84 61 8899 191
info.vietnam@assab.com

* 영업소

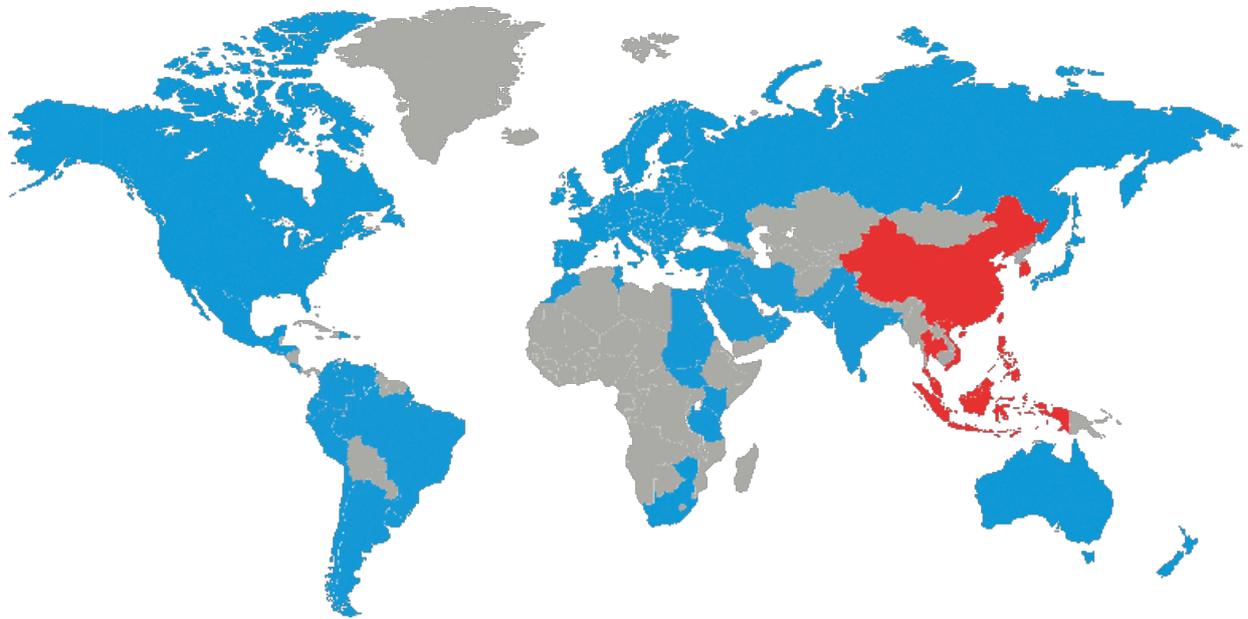

알맞는 강재를 선택하는 것은 매우 중요합니다. ASSAB 기술자와 설비는 항상 최적의 강종 및 각 적용 분야에 있어 최선의 처리가 되도록 고객을 도울 준비가 되어 있습니다. ASSAB은 뛰어난 품질의 철강 제품을 공급뿐만 아니라 철강 특성을 향상시키는 최첨단 가공, 열처리 및 표면 처리 서비스를 제공하여 짧은 리드 타임으로 고객의 요구 사항을 충족시킵니다. 원 스톱 솔루션 공급자로서 전반적인 접근 방식을 사용하여, 다른 금형 공구강 공급 업체보다 더 경쟁력이 있습니다.

ASSAB 및 Uddeholm 은 세계적인 기업입니다. 이것은 고객이 어디에 있든 고품질 금형 공구강 및 현지 지원을 사용할 수 있음을 보장합니다. 또한, 우리는 금형 재료의 세계의 선도적인 공급 업체로서의 위치를 가지고 있습니다.

자세한 내용은 www.assab.com를 방문하시기 바랍니다.